




DECORTILES

# CERTIFICADO DE PRODUCTO LABORATORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

ISO 13006 - ISO 10545  
Normativa equivalente brasileña ABNT NBR ISO 13006 - NBR ISO 10545  
Normativa de desempeño brasileña ABNT - NBR 15575

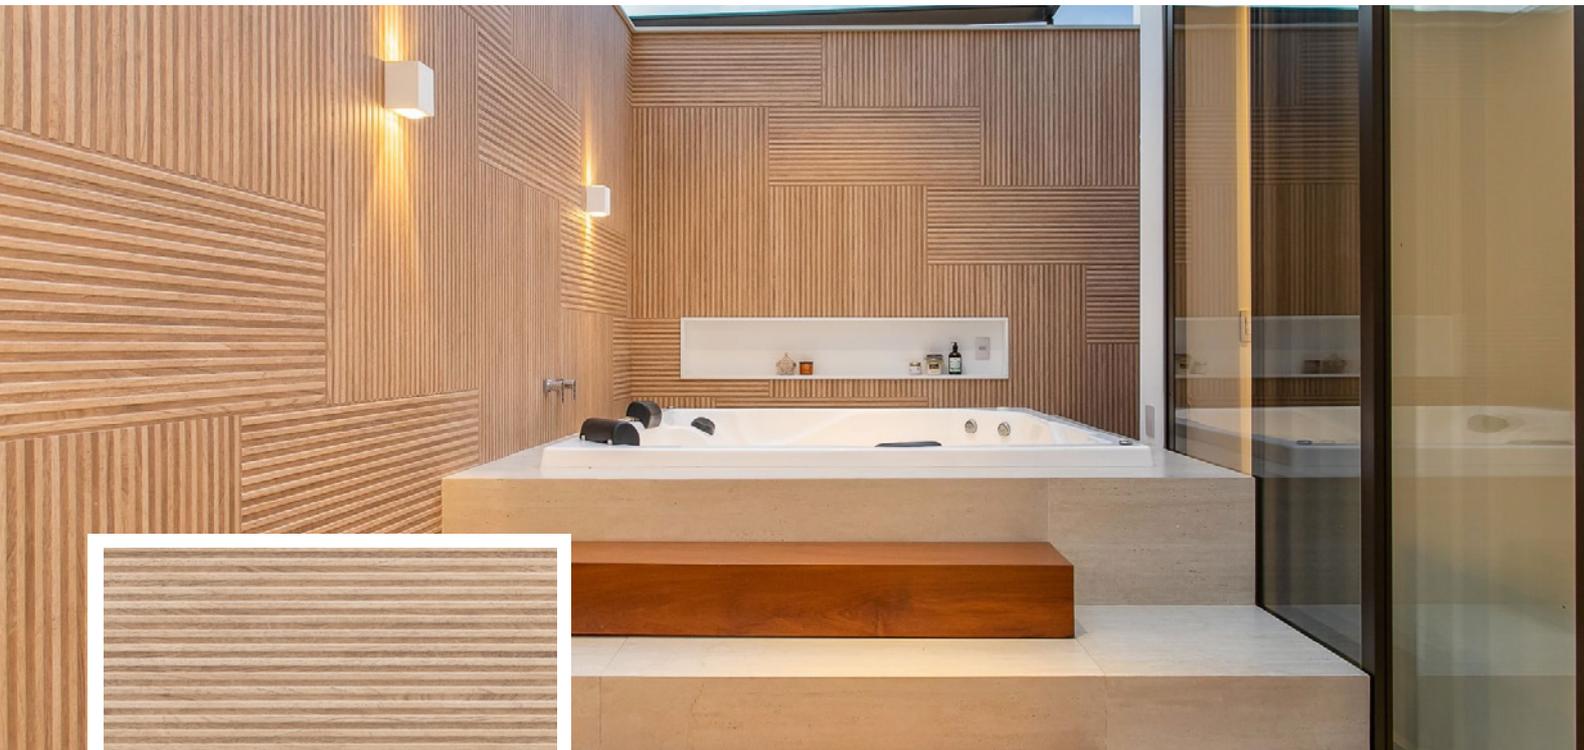

Producto:	FILETTO CAMEL MA 45X120	Proceso de fabricación:	Vía húmeda
Código:	EL2023006	Tamaño de fabricación (W):	450,0 x 1200,0 mm
Grupo:	BIII	Tamaño Nominal (N):	45x120 cm
Tipología:	Revestimiento Cerámico	Espesor (Ew):	13,0 mm
Shade:	V2	Área de Cobertura:	1,62m <sup>2</sup> /caja
Junta:	2 mm	Nº piezas por caja:	3,00
Acabado do Borde:	Rectificado	Superficie:	GL ( Esmaltado )

	CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS
LOCAL DE USO	<b>FIR</b> Todos los ambientes residenciales interiores.	Recomendación del fabricante	Según los criterios del fabricante	WRC
	<b>FLC</b> Ambientes comerciales con tráfico de personas de ligero a moderado, incluso ambientes FIR.			
	<b>FMC</b> Ambientes comerciales con tráfico de personas de moderado a intenso y equipos ligeros, incluso ambientes FLC y FIR			
	<b>FHC</b> Ambientes comerciales con tráfico muy denso de personas, equipos pesados y vehículos, incluso ambientes FMC, FLC y FIR			
	<b>WID</b> Todas las paredes residenciales y comerciales interiores secas			
	<b>FWI</b> Ambientes residenciales y comerciales interiores mojados			
	<b>WRC</b> Todas las paredes interiores residenciales o comerciales, secas o húmedas, y las paredes externas de hasta 3 m de altura, incluso los ambientes WID			
	<b>WWS</b> Paredes internas de piscinas, incluso entornos WRC y WID			
	<b>WFA</b> Fachadas externas, incluso ambientes WRC e WID			
	<b>FHO</b> Piso . comercial externo muy pesado y residencial externo			
	<b>FMO</b> Piso - comercial externo ligero a pesado y residencial externo			
	<b>FRH</b> Piso - comercial externo muy pesado y residencial externo con rampas			
<b>FRM</b> Piso - comercial externo ligero a pesado y residencial externo con rampas				

SR27062023/0127062023



DECORTILES

CERTIFICADO DE PRODUCTO  
LABORATORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

ISO 13006 - ISO 10545  
Normativa equivalente brasileña ABNT NBR ISO 13006 - NBR ISO 10545  
Normativa de desempeño brasileña ABNT - NBR 15575

PROPIEDADES DIMENSIONALES Y DE SUPERFICIE					
Desviación de W/N:	W - Tamaño de fabricación (mm) N - Tamaño nominal (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	± 5,00 ± 5,00	± 5,00 ± 5,00
Desviación de r/W:	r - Tamaño medio de una pieza (mm) W - Tamaño de fabricación (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	± 1,00 ± 1,00	± 1,00 ± 1,00
Ortogonalidad:	Desviación sobre W (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	± 1,50 ± 1,35	± 1,50 ± 1,35
Rectitud Lateral:	Desviación sobre W (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	± 0,80 ± 0,80	± 0,80 ± 0,80
Curvatura Lateral:	Desviación sobre W (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	± 1,80 ± 1,80	± 1,80 ± 1,80
Curvatura Central:	Desviación sobre dW (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	± 1,80 ± 1,80	± 1,80 ± 1,80
Alabeo:	Desviación sobre dW (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	± 1,80 ± 1,80	± 1,80 ± 1,80
Desviación de e/eW:	e - Espesor medio de una pieza (mm) eW - Espesor de fabricación (mm)	ISO 10545-2	ISO 13006:	12,50 - 13,50	12,50 - 13,50
PROPIEDADES FISICAS					
Absorción de Agua:	(%)	ISO 10545-3	ISO 13006:	> 10,0	≤ 20,00
Carga de Rotura:	(N)	ISO 10545-4	ISO 13006:	≥ 600	≥ 1200
Módulo de Resistencia a la Flexión:	(MPa)	ISO 10545-4	ISO 13006:	≥ 12	≥ 18
Expansión por Humedad:	(mm/m)	ISO 10545-10	ISO 13006:	≤ 0,6	≤ 0,3
Resistencia a Grietas:	(Ciclos)	ISO 10545-11	ISO 13006:	1	3
PROPIEDADES QUIMICAS					
Resistencia a Mancha					
Agente de Acción Penetrante	Verde Cromo (40% óleo)	ISO 10545-14	ISO 13006:	≥ 3	Clase 5
Agente de Formación de Películas	Aceite de Oliva				
Agente de Acción Oxidante	Yodo Alcohólico				
Resistencia al Ataque Químico					
Producto doméstico	Cloruro de amonio 100g/L	ISO 10545-13	ISO 13006:	≥ GB	GA
Tratamiento del agua de la piscina	Hipoclorito de sodio 20mg			≥ GB	GA
Álcali de baja concentración	Hidróxido de Potasio 30g/L			A declarar	GLB
Ácido de baja concentración	Ácido clorhídrico 3% (v/v)			A declarar	GLB
Ácido de baja concentración	Ácido Cítrico 100g/L			A declarar	GLB
DESEMPEÑO					
Absortancia solar - α*		NBR 15575 - 3-	NBR 15575:	Declarar	0.6 - 0.7
Reflectancia solar - ρ*		NBR 15575 - 3-	NBR 15575:	Declarar	0.4 - 0.3
Emisión solar - ε*		NBR 15575 - 3-	NBR 15575:	Declarar	0.75 - 0.85
Índice de reflectancia solar - SRI H = 5 (W / m²K)*		NBR 15575 - 3-	NBR 15575:	Declarar	65 - 40
Resistencia a la acción de la humedad		NBR 15575 - 3-	NBR 15575:	Declarar	Resistente
Vida Útil:	(años)	NBR 15575 - 3-	NBR 15575:	20	20
Reacción al Fuego		NBR 15575 - 3-	NBR 15575:	Clase I	Clase I

SR27062023/0127062023



DECORTILES

## CERTIFICADO DE PRODUCTO LABORATORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

ISO 13006 - ISO 10545  
Normativa equivalente brasileña ABNT NBR ISO 13006 - NBR ISO 10545  
Normativa de desempeño brasileña ABNT - NBR 15575

**Nota:**

Verifique que el producto es adecuado para el local de uso previsto.

La instalación del producto debe realizarse de acuerdo con la norma ABNT NBR 13753.

Se recomienda un cuidado especial durante la colocación y su uso, especialmente los productos con una superficie brillante. En ambientes residenciales proteger con fieltros o alfombras los pies de muebles y máquinas.

Las características definidas por la norma de rendimiento ABNT NBR 15575 se aplican solo a áreas residenciales y están directamente relacionadas con el rendimiento del producto sedimentado, por lo que las declaraciones son válidas cuando se siguen las pautas de colocación descritas por el fabricante.

\* Según información del manual de desempeño del sector.



CÓDIGO DE GARANTÍA QR:  
Validar certificado en:



COCAL DO SUL ( SC ), 22 de junio de 2023

S/RZ77062.023/01/277062.023